

# 防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 C0-27-016 号  
平成27年6月16日

拓新国際株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会  
理事長 新井雄治



平成27年6月16日付で受けました下記の防災物品等の  
試験番号を 登録 しましたのでご通知します。

## 記

防災物品等の種類：工事用シート

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
防音シート 1mm	初回	C2150014	平成30年6月15日
		以下余白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。  
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。  
3 用紙が不足の時は別紙を付す。

# 防炎性能試験結果明細書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

日防試第 C0-27-016 号  
平成27年6月16日

拓新国際株式会社 殿

公益財団法人日本防炎協会  
理事長 新井 雄 治



平成27年6月11日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は  
下記及び別紙「防炎性能試験結果明細書2」のとおりです。

## 記

適合区分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング	温水浸漬
適合		---	---	---	適合

試験番号	C2150014
------	----------

物品の種類	工事用シート	商品名 又は 銘柄	防音シート 1mm
素材・混用率	ポリエステル 100%		
組織	平織	質量	1100g/m <sup>2</sup>
番手	ﾀ	密度	ﾀ
	1000D		17/ｲﾝﾁ
番手	ｺ	密度	ｺ
	1000D		16/ｲﾝﾁ
備考	PVC樹脂加工		

## 防炎性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

CO-27-016

洗たく等の種類		温水(50±2℃)30分処理						
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
	5秒以下	20秒以下	40 cm <sup>2</sup> 以下		20 cm以下		3回以上	
2分 加熱	1	0	0	31	1	--	1	--
	2	0	0	28	2	--	2	--
	3	0	2	27	3	--	3	--
着炎後 6秒 加熱	1	1	1	8			4	--
	2	1	1	7			5	--
洗たく等の種類								
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
	秒以下	秒以下	cm <sup>2</sup> 以下		cm以下		回以上	
分 加熱	1				1		1	
	2				2		2	
	3				3		3	
着炎後 秒 加熱	1						4	
	2						5	
洗たく等の種類								
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
	秒以下	秒以下	cm <sup>2</sup> 以下		cm以下		回以上	
分 加熱	1				1		1	
	2				2		2	
	3				3		3	
着炎後 秒 加熱	1						4	
	2						5	

## 試験成績証明書

依頼者名 拓新国際 株式会社 殿  
 品 名 (シート類)防音シート 1点  
 試験項目 引張強さ及び伸び率、密度

平成 27 年 6 月 11 日提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

平成 27 年 6 月 22 日

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター  
 西部事業所 担当 今村



記


## ○試験結果

試験項目	測定回数	引張強さ(N)		伸び(mm)		密度(本/2.54cm)	
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
No.1 1mm B	1	2810	3170	57.5	51.0	16	17
	2	2760	3060	57.0	49.5	16	17
	3	2860	3080	57.5	50.5	16	17
	平均	2810	3100	57.3	50.3	16	17

## ○試験方法

- ・引張強さ及び伸び率 : JIS L 1096 A 法 (ラベルドストリップ法) 準拠  
 つかみ間隔 200mm 幅 50mm 引張速度 200mm/min  
 定速伸長形引張試験機使用
- ・密度 : JIS L 1096 A 法

## ○提出試料

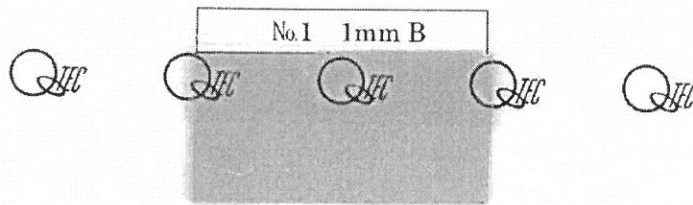

- \* この証明書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。
- \* 本証明書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。